




ROCKFON S.A.
Gamme ROCKINDUS dalles 1200x600x30 Ref: 231
Sur profilés T24 réservant un plénum de 25 cm

SURFACE 12 M²

Fréquence (Hz)	α_s	α_p
100	0,45	
125	0,59	0,60
160	0,77	
200	0,74	
250	0,79	0,85
315	0,95	
400	0,90	
500	0,90	0,90
630	0,87	
800	0,87	
1000	0,98	0,95
1250	1,00	
1600	1,01	
2000	0,97	1,00
2500	1,01	
3150	0,95	
4000	0,99	0,95
5000	0,94	

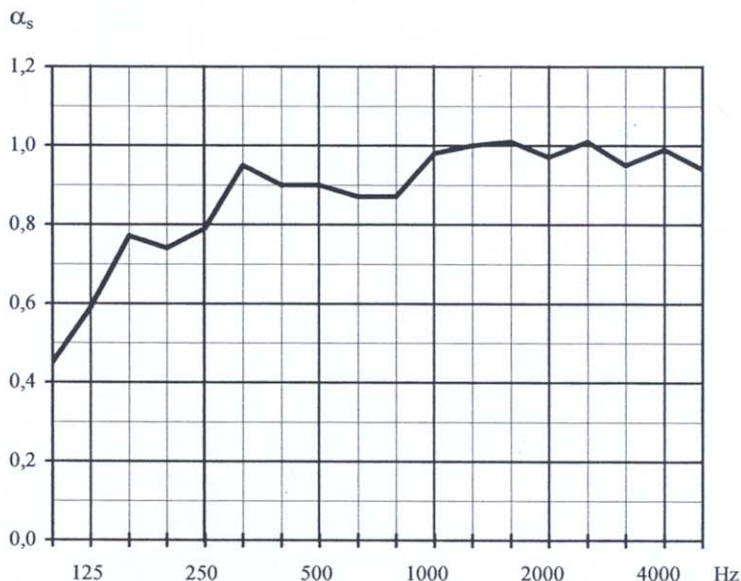

commentaires :

Température de la salle d'essai : 13 °C
 Humidité de l'air de la salle d'essai : 62 %
 Volume de la salle d'essai : 192 m³

INDICE D'ABSORPTION ACOUSTIQUE PONDERE		
Global pondéré selon la norme NF EN ISO 11654 :	$\alpha_w = 0,95$	()

